

INERTI S. VALENTINO S.R.L.

Località Cà Nova Tacconi-37012 37012 BUSSOLENGO (VR)
R.Impr/C.F./P.I. 02028830236 C. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
Tel: 045 6701666
Codice Destinatario: SUBM70N

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001

Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti

Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/

DETERMINAZIONE MASSE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

SIGLA MATERIALE		Sabbia a secco di frantoio		Cantiere	Pescantina		M1 (g) =	908,80	M2 (g) =	807,80
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI			
BASE +1	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8		
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	930,60	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	930,6	M2 netto tot Σ (g)	807,8
8,0	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
5,6	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
4,0	Peso Tratt. (g)	138,1	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	138,1	Peso netto Tratt. Σ (g)	15,3
2,0	Peso Tratt. (g)	348,9	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	348,9	Peso netto Tratt. Σ (g)	226,1
1,0	Peso Tratt. (g)	343,5	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	343,5	Peso netto Tratt. Σ (g)	220,7
0,5	Peso Tratt. (g)	260,6	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	260,6	Peso netto Tratt. Σ (g)	137,8
0,25	Peso Tratt. (g)	211,3	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	211,3	Peso netto Tratt. Σ (g)	88,5
0,125	Peso Tratt. (g)	178,1	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	178,1	Peso netto Tratt. Σ (g)	55,3
0,063	Peso Tratt. (g)	166,4	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	166,4	Peso netto Tratt. Σ (g)	43,6
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1131,9	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1131,9	Peso fondo netto Σ (g)	18,20
1113,70										

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 12620 E UNI EN 13043

N. rap. **215/25**

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 19/09/2025

Sigla del materiale: Sabbia a secco di frantoio

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Pescantina

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 08/09/25

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base + 1
☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 μ m (UNI EN 933/1-99);
☐
☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 908,80

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 807,80

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 101

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 18,20

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
8	0,00	0,0%	100,0%
5,6	0,00	0,0%	100,0%
4	15,30	1,7%	98,3%
2	226,10	24,9%	73,4%
1	220,70	24,3%	49,2%
0,5	137,80	15,2%	34,0%
0,25	88,50	9,7%	24,3%
0,125	55,30	6,1%	18,2%
0,063	43,60	4,8%	13,4%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 119,2

$\Sigma Ri + P$ (g) = 805,5

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,3\%$

Esito conforme

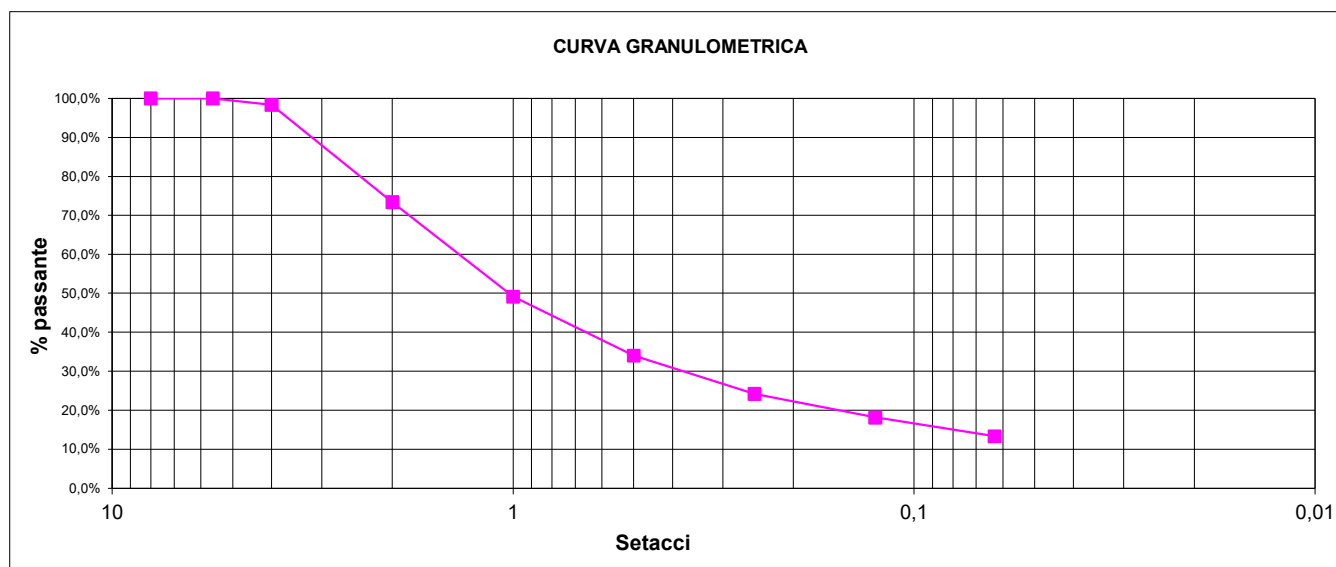

Designazione d/D (UNI EN 12620)	0/4
Categoria G (UNI EN 12620)	G_{F85}
Designazione d/D (UNI EN 13043)	0/4
Categoria G (UNI EN 13043)	G_{A90}

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FINI

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)
Sabbia a secco di frantoio	0/4	13,1%	f ₁₆	f ₁₆

DETERMINAZIONE DEL MODULO DI FINEZZA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	MODULO DI FINEZZA (FM)	Categoria CE (UNI EN 12620)
Sabbia a secco di frantoio	0/4	3,0%	CF

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
Sabbia a secco di frantoio	0/4	NPD

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI BLU DI METILENE

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
Sabbia a secco di frantoio	0/4	NPD